




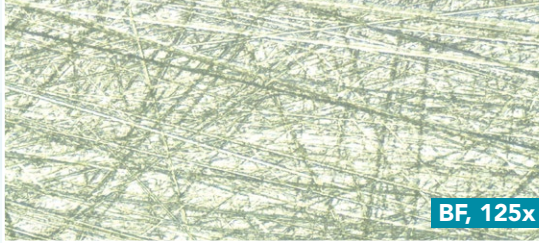











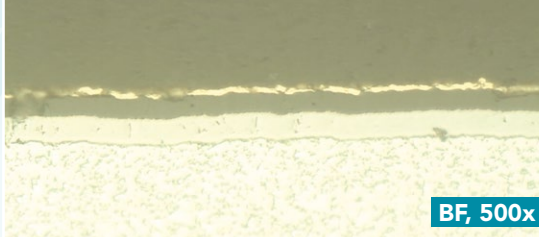


Aka-Brief #6 Carburos Sinterizados Recubiertos

1						Hasta planitud	
	Piatto 220+	Agua	300 rpm	35 N	Hasta planitud		BF, 125x
2						9:00 min	
	Allegran 3	Poly+ 3 µm Lube Blue	150 rpm	35 N	9:00 min		BF, 500x
3						5:00 min	
	Allegran 1	Poly+ 1 µm Lube Blue	150 rpm	35 N	5:00 min		BF, 500x

Se indican tiempos para un sistema de preparación de 300 mm. y una muestra individual de diámetro 40 mm.

En un sistema de 250 mm. los tiempos deben incrementarse en un 30%, y en un sistema de 200 mm. en un 100%.

Con muestras más grandes la fuerza debe ser incrementada, con muestras más pequeñas disminuida.

Los tiempos y las fuerzas pueden variar en función del equipo.